


The logo for Cellmatrix, featuring the word "Cellmatrix" in a white, sans-serif font. The text is set against a blue rectangular background that has a vertical gradient, transitioning from a lighter blue at the top to a darker blue at the bottom.

## コラーゲンをを用いる細胞培養法

とくに、コラーゲン・ゲル・マトリックス培養法（Collagen Gel Matrix Culture）の「実際とその応用例について」

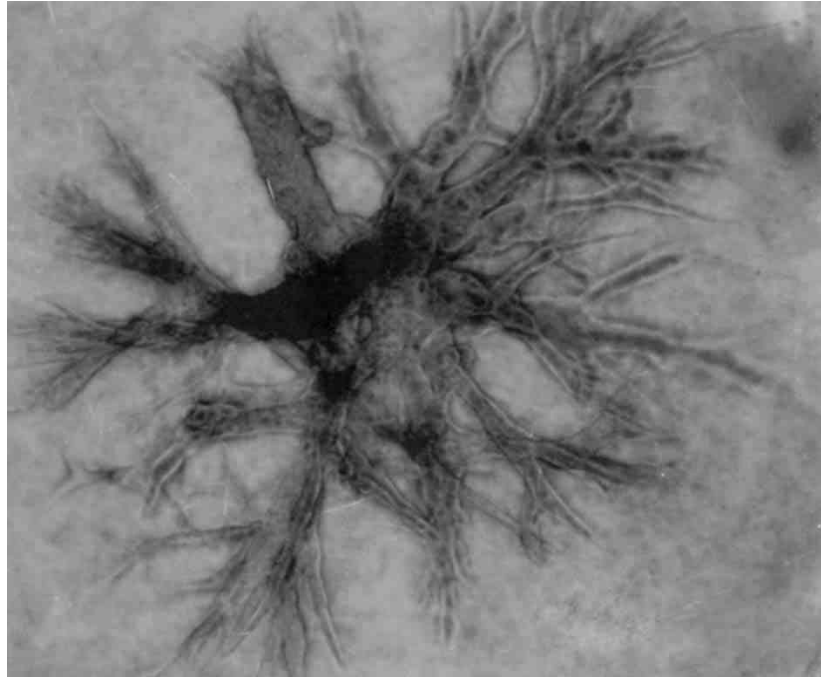

マウス乳癌細胞のコラーゲン・ゲル内における増殖(2週間培養)

# 目次

.組織培養について	1
-1.はじめに	
-2.組織培養の基礎	
-3.コラーゲンを用いる細胞培養	
-4.細胞の基質としてのコラーゲンの役割	
.コラーゲンについて	5
-1.コラーゲンの分子構造と諸性質	
-2.コラーゲンの分類	
-3.コラーゲンの機能	
-4.コラーゲンの利用	
.Cellmatrix (組織培養用コラーゲン)について	12
-1.Cellmatrix の特徴と種類	
-2.Cellmatrix Type1 の物理化学的性質	
.コラーゲン・ゲル培養法	19
-1.コラーゲン・ゲルマトリックスの調整法	
-2.コラーゲン・ゲル上培養法	
-3.コラーゲン・ゲル包埋培養法	
-4.ゲル内細胞の採取法、継代法およびコロニーの選択法	
-5.細胞増殖度の測定法	
-6.培養細胞サンプルの保存法	
.コラーゲン・フィルム上培養法	28
.まとめ	29
文献	29
価格表	30

# I.細胞培養について

## I-1.はじめに

近年の培養技術の進歩により、体内で異なった機能を営んでいる様々な器官、組織、あるいは細胞を体外に取り出して生育させることが可能になってきた。生体より切り出した器官や組織片をそのまま培養器具の中で生育させることをそれぞれ、**器官培養** (Organ Culture)、**組織培養** (Tissue Culture) といい、これに対し、器官・組織を蛋白分解酵素などで処理し、単離された細胞を培養することを**細胞培養** (Cell Culture)と呼んでいる。細胞培養法を用いることにより、細胞を個々の独立した単位として扱えることも可能になり、この方法はますます多くの分野で利用されるようになってきている。

細胞培養を行う目的の一つに、**<生体内で起きている現象を培養器内に再現する>**ということがあげられる。細胞培養法には、細胞の物理的・化学的環境を任意に変化させ得ること等をはじめとして、数々の実験上の利点があるため、生命現象を再現できる細胞培養系を確立することは、重要な意義を持っている。このために、これまで数多くの細胞培養法が工夫・考案されており、最適な培養系を求めて、今なお努力が続けられている。

## I-2.細胞培養の基礎

細胞培養を行うには、まず組織から細胞を単離しなければならない。このために、主として蛋白分解酵素が用いられる。概して、繊維性組織にはコラーゲンを分解するコラーゲナーゼが、また、細胞同士の接着を分離するには、トリプシン、プロナーゼなどが用いられている。また、EDTA などのカルシウム・キレート剤も細胞分離には有効である。

このようにして単離された細胞を、直接に培養器へ移したものを**初代培養** (Primary Culture)という。そして、培養器内の細胞を次の培養器へ移すことを**継代** (Passage)と呼び、継代された細胞を第二代細胞、第三代細胞というように呼んでいく。

細胞は、培養液または**培地** (Culture Medium)と呼ばれる栄養分を含んだ溶液中で培養される。この培養液は、動物の体液に相等するものであり、その組成は、塩化ナトリウムを主とする無機塩類、各種アミノ酸、糖類、ビタミン類を基本としている。細胞を生育させるためにはこういった基本培地のみでは不十分で、通常、動物の血清 (Serum)がさらに添加される。血清には、ホルモン、細胞増殖因子細胞接着因子をはじめとする多数の必須因子が含まれているからである。

細胞培養法は、細胞の物理的支持基質により、3種類に大別される。即ち、**単層培養** (Monolayer Culture)、**浮遊培養** (Suspension Culture)および**包埋培養** (Embedded Culture)である。

単離された細胞を培養皿上に播くと、細胞は培養皿の表面に接着し、伸展して、単層を形成する。このような培養法が単層培養法である。例えば、単層培養法により、**上皮細胞** (Epithelial Cell)を培養すると、敷石状の単層が形成される。これに対し**線維芽細胞** (Fibroblast)を単層培養すると繊維状の細長い形態をとる。

細胞を播いた後、培養液を攪拌し続けると、細胞の培養器面への接着は妨げられ、浮遊状態となる。この培養法が浮遊培養法である。

単層培養と浮遊培養の中間に位置するものに**マイクロキャリア培養** (Microcarrier Culture)と呼ばれる方法がある。これは、小さなビーズの上に細胞を単層に生育させ、ビーズをフラスコ内で攪拌し、浮遊培養を行うものである。この方法によると、培養面積を極めて増大させることが可能になるため、細胞の大量培養に応用されている。

最後に、包埋培養と呼ばれるものは、浮遊培養の一種であるが、固形あるいは半流動形の基質の中に細胞を埋め、固定させて培養する方法である。細胞の支持基質としては、軟寒天 (Soft Agar)、メチルセルロース、コラーゲン・ゲルなどが用いられる。

一般に細胞は、ガラス・プラスチック・コラーゲンなどの基質に接着してはじめて、増殖することができる。これを**接着依存性増殖** (Anchorage-Dependent Growth)という。基質への接着を全く必要としないで増殖できる細胞もある。血球系細胞や癌細胞の多くのものはこれに属する。このような細胞は浮遊培養によっても、また、細胞の接着を許さない軟寒天、メチルセルロースの中でも増殖できる。これを**接着非依存性増殖** (Anchorage-Independent Growth)という。

ほとんどの細胞が接着依存性であり、培養器への接着が必須であるところから初代培養細胞による細胞分化、細胞増殖等の研究は、これまで主として単層培養法によって行われてきた。ところが、ある種の細胞、特に上皮細胞の中には、この培養法によっては分化機能・細胞増殖機能を発現できないものもかなり存在している。そこで、接着依存性細胞を培養でき、しかも、これまでの単層培養法の欠点を補う新しい方法の開発が望まれていた。コラーゲン・ゲル培養法はそういった方法の一つである。

### 1-3. コラーゲンをを用いる細胞培養

コラーゲンは、動物界に最も広く存在するタンパク質で、動物の体の全タンパク質の1/3以上を占め、動物の皮膚・腱・骨などの結合組織を構成している。動物の体は多数の細胞から構成されているが、コラーゲンは、これらの細胞と細胞の間のマトリックスとして、重要な役割を果たしている。

コラーゲンの生体における役割は、動物の体の構造を支えることだけと考えられていた。しかし、最近になってコラーゲンは、細胞の発生、分化、形態形成等において、細胞間マトリックスとして、細胞に生物学的な影響を及ぼしていることが明らかになった。<sup>1,2)</sup>

こういったことから、コラーゲンを細胞培養に利用することは、有益であろうと考えられる。実際に、プラスチックまたはガラス製培養皿上での単層培養では、不可能であった細胞増殖、長期培養、継代培養、形態形成、細胞分化の誘導等<sup>2,3)</sup>がコラーゲンを基質として細胞培養を行うことにより、可能になってきており、コラーゲンの有用性が証明されつつある。

### 1-4. 細胞の基質としてのコラーゲンの役割

コラーゲン基質の利用は、ガラス、プラスチック基質よりも細胞の接着、増殖、分化などを促進するという実験が数多く報告されている(表1)<sup>2)</sup>。コラーゲン上とガラス上での各種細胞の成長を比較したのは、EhrmannとGeyが最初である<sup>4)</sup>。1953年Grobsteinは、コラーゲン基質が細胞増殖と形態形成に関して重要な役割を果たしていると報告した<sup>5)</sup>。また、角膜内皮細胞<sup>6)</sup>、乳腺上皮細胞<sup>7)</sup>、表皮細胞<sup>8)</sup>、肝実質細胞<sup>9)</sup>、線維芽細胞<sup>10)</sup>は、プラスチック、または、ガラス製培養皿上よりも、コラーゲン基質上で長期間生存することも報告されている。

表 1 コラーゲン基質で培養された細胞

Cell types	Type of collagen	Reference
<b>Cell lines</b>		
BHK cells	Addition of collagen to medium	Sanders and Smith (1970)
Hela, BHK cells	Gel	Schor (1980)
Cell lines including Hela	Gel	Cleator and Beswick (1972)
Hamster fibrohemangiosarcoma, L. cells Hela, cells	Gel	Cuprar and Lever (1974)
Diploid fibroblasts (WI-38)	Film	McKeehan and Ham (1976)
Melanoma cells, Synan hamster	Gel	Schor et al. (1982)
Rama 25 cells derived from rat mammary tumor	Gel	Bennett (1980)
Human breast tumor cells	Gel	Leung and Shiu (1982)
MCF-7	Collagen-coated cellulose sponge	Russo et al. (1976,1977)
Walker tumor 256	Collagen-coated cellulose sponge	Leighton et al. (1967)
Several transplantable tumors	Collagen-coated cellulose sponge	Leighton et al. (1968)
<b>Neurons</b>		
Cerebal and sympathetic neurons, chick embryo	Film	Iverson et al. (1981)
Sympathetic neurons, chick embryo	Film	McCarty and Partlow (1976); Hanson and Partlow (1978)
Optic lobe neurons, chick embryo	Film	Adler et al. (1979)
Sympathetic neurons, rat	Film and gel	Hawrot (1980)
Sensory neurons, fetal rat	Film	Bunge and Bunge (1978)
<b>Tumors</b>		
Mammary tumor, mouse	Gel	Yang et al. (1979, 1980)
Colon carcinoma cells, human	Film	Murakami and Masui (1980)
Renal tumor cells, hamster	Gel	Talley et al. (1982)
Bladder cancer, human	Collagen-coated cellulose sponge	Leighton et al. (1980)
<b>Liver cells</b>		
Liver, human embryo	Film	Hillis and Bang (1962)
Liver, human embryo	Film	Festenstein (1963)
Liver, human embryo	Film	Zuckerman et al. (1967)
Liver, human fetus and rat	Gel	Cleator and Beswick (1972)
Liver, rat	Film	Alexander and Gnsham (1970)
Liver, bullfrog	Film	Stanchfield and Yager (1978)
Liver, rat	Gel	Michalopoulos and Pitot (1975)
Liver, rat	Gel	Sattler et al. (1978)
<b>Mammary cells</b>		
Mammary epithelial cells, mouse	Gel	Yang et al. (1980)
Mammary epithelial cells, rat	Film	Salomon et al. (1981)
Mammary epithelial cells, human	Gel	J. Yang et al. (1981)
Mammary epithelial cells, human	Gel	N.S. Yang et al. (1981)
<b>Other epithelial cells</b>		
Skin epithelial cells, human, rabbit, mouse	Gel	Karasek and Charlton (1971); Liu and Larasek (1978)
Corneal epithelial cells, bovine	Gel	Gospodarowicz et al. (1978)

Transitional epithelial cells, rat	Collagen-coated nylon-mesh disks	Chlapowski and Haynes (1979)
Thyroid epithelial cells, porcine	Gel	Chambard et al. (1981)
Submandibular epithelial cells, mouse	Gel	Yang et al. (1982)
Pancreatic endocrine cells	Gel	Montesano et al. (1983)

### Miscellaneous

Brain capillary endothelial cells, rat	Film	Bowman et al. (1981)
Capillary endothelial cells, bovine	Gel	Schor et al. (1979)
Preimplantation embryo, rabbit	Film	Cole et al. (1966)
Granulocyte / macrophage progenitor cells, mouse	Gel	Lanotte et al. (1981)
Chondrocytes, chick	Gel	Yasui et al. (1982)

### Muscle and fibroblasts

Muscle, chick embryo	Film	Hauschka and Konigsberg (1966)
Muscle, chick embryo	Gel	Gey et al. (1974)
Fibroblasts, chick embryo	Gel	Dunn and Ebendal (1978)
Foreskin fibroblasts, human	Gel	Schor et al. (1981, 1982)
Kidney fibroblasts, rabbit	Film	Rucker et al. (1972)
Mesenchymal cells	Gel	Greenburg and Hay (1982)

Yang J. and Nandi S. *Int. Rev. Cytol.*, 81,249-286 (1983)より一部引用

コラーゲンは、細胞分化に大きな役割を果たしている。例えば、肝細胞を分化、機能を維持したまま培養するのは困難であるが、コラーゲン・ゲル上で培養すると20日間<sup>19)</sup>、また、肝組織から取り出したマトリックスを用いると5ヶ月以上も分化を維持したまま生存させることができる。筋原細胞がコラーゲンをコートした培養皿上で細胞融合を起こし、筋線維に分化することはよく知られている<sup>20)</sup>。

また、コラーゲン・ゲル浮遊培養法によりマウス乳腺上皮細胞を培養し、ホルモンの存在下で、乳汁蛋白の一種カゼインの合成を誘導できるという報告もある<sup>15,16)</sup>。細胞分化に及ぼすこれらの効果の他、角膜上皮細胞による角膜基質の生成<sup>21)</sup>、表皮細胞の多層構造の生成<sup>22)</sup>など細胞分化において、コラーゲンは重要な役割を果たしている。

コラーゲンは、細胞増殖にも大きな役割を果たしている。J.Yang, J.Enami, S.Nandiらは、コラーゲン・ゲルを用いて、乳腺上皮細胞、乳ガン細胞の初代培養を行い、長期培養に成功している<sup>2,12,13,14,15,16,17,33)</sup>。乳腺上皮細胞はコラーゲン・ゲルを用いると、無血清条件下で培養でき、各種ホルモン、成長因子などの影響をin vitro でテストすることが可能であり、細胞増殖、細胞の形態形成、分化、発ガン機構、クローニングなどをin vivo に近い系で研究することができる<sup>2,18)</sup>。

コラーゲンにより、細胞分化、細胞増殖が促進されるのは、コラーゲンに次の2つの作用があるためと推定される。その一つは、細胞をコラーゲン・ゲル上、あるいは、コラーゲン・ゲル内で培養した際に、細胞に基底膜を作らせる能力があることである。コラーゲン基質を用いて培養されたマウス乳腺細胞では、基底膜の形成が電子顕微鏡によって観察されたが、プラスチック上での培養では見られなかった<sup>11)</sup>。もう一つのコラーゲン基質の作用は、細胞をプラスチック製培養皿に移したときに起こる細胞の扁平化、伸展による体積の増大を阻止し、細胞に元の形、体積を保たせることである<sup>2)</sup>。

以上述べてきたように、細胞基質にコラーゲンをを用いる新しい培養法は、単層培養では限界のあった研究に対して新たな可能性を見出したといえる。

## II. コラーゲンについて

### II-1. コラーゲンの分子構造と諸性質

#### ・ II-1-1. アミノ酸組成とアミノ酸配列

コラーゲンのアミノ酸組成および配列は、他のタンパク質に比べてきわめて特異的であり、このことは、後で述べるコラーゲン分子のヘリックス構造と密接な関係がある。

##### (a) アミノ酸組成<sup>23)</sup>

グリシンが全アミノ酸残基の約 1/3、イミノ酸（プロリンとヒドロキシプロリン）が約 2/9 を占め、疎水性アミノ酸残基が非常に少ない。なかでもトリプトファンは存在しないし、チロシンもテロペプチド（非ヘリックス部分）中に若干存在するだけである。（表 2）

表 2 ウシコラーゲン 鎖のアミノ酸組成

アミノ酸	1000 残基当たりの残基数			
	1(I) <sup>a)</sup>	2 <sup>b)</sup>	1(II) <sup>c)</sup>	1(III) <sup>d)</sup>
3-ヒドロキシプロリン	1	-	2	
4-ヒドロキシプロリン	85	85	91	127
アスパラギン酸	45	47	43	48
トレオニン	16	17	22	14
セリン	34	24	26	44
グルタミン酸	77	71	87	71
プロリン	135	120	129	106
グリシン	327	328	333	366
アラニン	120	101	102	82
システイン	-	-	-	2
バリン	18	34	17	12
メチオニン	7	4	11	7
イソロイシン	9	17	9	11
ロイシン	21	34	26	15
チロシン	44	3	1	3
フェニルアラニン	12	16	14	9
ヒドロキシリジン	55	11	23	7
リジン	32	21	15	25
ヒスチジン	3	8	2	8
アルギニン	50	57	51	44

a) Rauterberg, J., and Kuhn, K., Eur J. Biochem., 19, 398 (1971).

b) Fietzek, P. P., Munch, M., Breikreutz, D., and Kuhn, K., FEBS Lett., 9, 229 (1970).

c) Miller, E. J., and Lunde, L. G., Biochemistry, 12, 3153 (1973).

d) Butler, W. T., Birkedal-Hansen, H., Beegle, W. F., Taylor, R. E., and Chung, E., J. Biol. Chem., 250, 8907 (1975).  
[Bornstein, P. and Traud, W., The Proteins (Neurath, H., and Hill, R. L. ed.) vol. 4, p. 453. Academic Press (1979) より引用]



(b) アミノ酸配列<sup>23,24)</sup>

1次構造の特徴は、Gly-X-Y の繰り返しになっている点である。3 残基ごとにグリシンが存在するのは、コラーゲンがヘリックスを形成する上で必要な条件である。X, Y は任意のアミノ酸であるが、その種類により X, Y を占める頻度は異なっている (表 3)。

ここで重要な点は、プロリンは X の位置に、ヒドロキシプロリンは Y の位置に存在していることである。しかし、テロペプチド部分にはこのような規則的配列はみられない。

表 3 Gly-X-Y 配列中の各アミノ酸残基の分布

アミノ酸	1 (I) 鎖 X/Y	2 鎖 X/Y <sup>a)</sup>
プロリン	16/4	90/3
ヒドロキシプロリン	11/112 <sup>b)</sup>	0/83
フェニルアラニン	12/0	10/0
ロイシン	18/1	25/5
アルギニン	9/42	9/35
リジン	12/20	8/10
グルタミン	7/19	7/17
アスパラギン酸	6/5	13/7
グルタミン酸	42/6	31/3
トレオニン	3/12	4/9
セリン	18/17	12/12
アスパラギン酸	17/15	7/11
アラニン	59/63	39/46
バリン	9/8	9/20
イソロイシン	3/4	8/8
メチオニン	2/5	0/4
ヒスチジン	2/0	5/1
ヒドロキシリジン	0/4	0/7
チロシン	0/0	1/0
グリシン	1/0	0/0

a) Rauterberg, J., and Kuhn, K., Eur J. Biochem., 19, 398 (1971).

b) Fietzek, P. P., Munch, M., Breitkreutz, D., and Kuhn, K., FEBS Lett., 9, 229 (1970).

c) Miller, E. J., and Lunde, L. G., Biochemistry, 12, 3153 (1973).

d) Butler, W. T., Birkedal-Hansen, H., Beegle, W. F., Taylor, R. E., and Chung, E., J. Biol. Chem., 250, 8907 (1975).  
[Bornstein, P. and Traud, W., The Proteins (Neurath, H., and Hill, R. L. ed.) vol. 4, p. 453. Academic Press (1979) より引用]


II-1-2. コラーゲンの立体構造<sup>23,25,26)</sup>

コラーゲン分子は、Gly-X-Y の繰り返しからなるアミノ酸約 1000 残基 (分子量約 10 万) のポリペプチド鎖 (鎖) が 3 本より合わさってできている (図 1)。中央部は、ヘリックスを形成しており、両末端部はまぐれられている。ヘリックス部分は、3 本のポリペプチド鎖がそれぞれ約 3.3 残基で 1 回転する左巻きヘリックスを作っている。三本鎖のヘリックスは全体として中心軸に対し右巻きに 30 ~ 45 残基で 1 回転するヘリックスを形成している。このようなコラーゲンのヘリックス構造を coiled-coil 構造あるいは、超ヘリックス構造と

呼ぶことがある。超ヘリックス構造は壊れやすく変性しゼラチン化すると、ポリペプチド鎖が1本の鎖、2本の鎖、3本の鎖に分かれる。

コラーゲンのヘリックス部分は全体としてみると円筒状あるいは棒状になる。約 1000 残基のポリペプチド鎖 3本からなるコラーゲン分子の大きさは、長さ約 3000 オングストローム、太さ約 15 オングストロームの円筒とみなすことができる。円筒の中心軸の側にはグリシンのみがあり、他の残基はすべて外側を向いている。これは、グリシン以外の残基では側鎖が大きいために立体障害が生じるからである。また、他のタンパク質と違い疎水性アミノ酸の残基の量が少なくても、これらは円筒の外側に露出している割合が高くなる。このことは、コラーゲンの溶解性が悪いことと関係がある。

コラーゲン構造の変性温度は、動物の種類により異なり、細胞の環境温度と関係がある。例えば、ヒトのコラーゲンの変性温度は 40 であるが<sup>27)</sup>、南極の海に生息している魚のコラーゲンではその変性温度が 5 ぐらいいである<sup>23)</sup>。また、同じ動物のコラーゲンでも組織により変性温度は異なっている。このようなコラーゲン分子の熱安定性には、ヒドロキシプロリンが重要な働きをしている。これは、プロリンに OH 基が導入されることにより分子内での水素結合、または H<sub>2</sub>O を介しての水素結合が形成されやすくなるためであると考えられている。したがって、ヒドロキシプロリン含量の多いものは変性温度が高い。

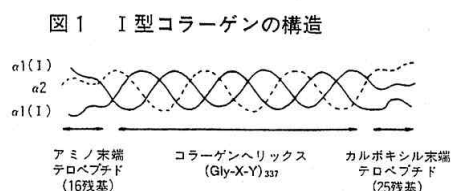

### II-1-3.コラーゲン線維と架橋構造

コラーゲンは生体内で線維を形成している。試験管内でもこのような線維を再生することができ、コラーゲンの酸性溶液にアルカリを添加するなどして中性にすると白濁してくる。イオン強度 0.05 以下に下げると 4 位の低温でも白濁し、それ以上のイオン強度では温度を少し高くすると白濁する。この濁りはコラーゲンの線維形成によるもので、これは生体内で見られるコラーゲン線維と同じ 670 オングストロームの周期性を示す線維である。適度なイオン強度のコラーゲン溶液を中性付近の pH で加温すると溶液は徐々にゲル化し、数分～数十分後に全体が均一に白濁したゲルを形成する。

後述のコラーゲン・ゲル培養法 (V 項参照) は、このコラーゲンの線維形成によるゲル化の特性を利用して生体内条件の食塩濃度 0.14M, pH=7.4, 温度=37 で行っている。生体内での線維の構造は組織により異なり、組織の役割に応じた機能を発揮しやすいようになっている。例えば、腱ではコラーゲン分子が規則正しく配列し線維が束のようにになっている。皮膚では、コラーゲン線維が入り組んだ配向をとっている。コラーゲン線維の微細構造や線維形成の機構について多くの研究がなされているが、まだ不明の点が多く残されている<sup>28)</sup>。

コラーゲン分子が生体内で線維を形成すると、その線維を安定化させるためにコラーゲン分子内や分子間に架橋結合が導入され最後には不溶化される。この架橋結合導入は次のような機構により行われる。第一段階では、テロペプチド中のリジンやヒドロキシリジンの  $\alpha$ -アミノ酸がリジルオキシダーゼにより酸化を受け、アルデヒドに変わる。これらは、それぞれアリシン、ヒドロキシアリシンと呼ばれている。次にこのアリシン、ヒドロキシアリシンは同一分子あるいは他分子中のある決まった位置のリジンやヒドロキシリジンなどとアルドール縮合したり、 Schiff 塩基を形成することなどにより架橋結合を形成する。これが主たる架橋構造であるが、他にも複雑な架橋結合が見つけれられており、コラーゲンの生理的役割や物性との関連で研究が進められている<sup>29)</sup>。

## II-2.コラーゲンの分類

### II-2-1.分子種による分類<sup>23,30)</sup>

コラーゲン構造をとっている分子種には少なくとも6種類 (I~V 型とI 型トリマー)ある。またコラーゲン分子を構成しているポリペプチド鎖は8種類 ( 1(I) ~ 1(III), 2, C, D, A, B)が見つけられている (表 4)。このうちで量的にもっとも多いものはI 型コラーゲンであり、全コラーゲンの 80 ~ 90%の量に達する。また、利用の面でもこのコラーゲンが最も重要である。

表 4 コラーゲンの種類と特徴

コラーゲンペプチド鎖	分子量 (鎖組成)	名称	組織分布	構成アミノ酸糖
1(I) 2	[ 1(I) ] <sub>2</sub> 2	I 型	真皮、骨、象牙質、腱、動脈壁、子宮壁、椎間板繊維輪、その他細胞間物質	2種類の鎖の混合体である。リジン残基の水酸化率が15%程度である。糖含量が低い。
	[ 1(I) ] <sub>3</sub>	I 型トリマー	種々細胞培養系、鶏胚、腱、頭蓋骨、ラチロゲン摂取後ラット象牙質、正常ヒト皮膚	
1(II)	[ 1(II) ] <sub>3</sub>	II 型	硝子軟骨、硝子体 (眼)、脊椎、椎間板髄核	リジン残基の水酸化率が50%程度である。水酸化されたリジン残基すべてに糖が結合している。
1(III)	[ 1(III) ] <sub>3</sub>	III 型	真皮、動脈壁、子宮壁、消化管壁 (I 型と共に分布するが、骨、腱では微量)	システイン残基を含んでいる。プロリン残基よりヒドロキシプロリン残基の方が多い。リジン残基の水酸化率はI 型と同程度。
C D	?	基底膜コラーゲン(IV 型)	基底膜	3-ヒドロキシプロリン残基の量が1%程度と多い。リジン残基の大部分は水酸化されている。また、水酸化されたリジン残基すべてに糖が結合している。
A B	B <sub>2</sub> A, B <sub>3</sub> , A <sub>2</sub> B が存在する可能性がある	AB (またはV 型) コラーゲン	種々の細胞表層	

[藤原作平、コラーゲン代謝と疾患 (永井裕、藤本大三郎編) p.112, 講談社 (1982), Bornstein, P. and Truub, W., The Proteins (Neurath, H., and Hill, R.L.,ed) Vol.4, p.419, Academic Press (1979)より引用]

### II-2-2.溶解性に基づく分類

コラーゲンの溶解性は、これを利用する際に重要になってくる。可溶化の方法により、得られるコラーゲンの性質に差が生じる。例えば、中性塩可溶性のコラーゲンでは合成されて間もない新しいコラーゲン分子が多く、酸可溶性のコラーゲンでは会合体 (分子量 60 万以上)が多いなどの特徴がある。また、中性塩や酸により可溶化できるコラーゲンは I 型が主であり、他のタイプはほとんど可溶化することができない (表 5)。

表5 溶解性に基づくコラーゲンの分類

種類	可溶化の方法	特徴
中性塩可溶性コラーゲン	0.15 ~ 0.5M NaCl in 0.05M Tris-HCl, pH7.5	新しく生合成されたコラーゲンが多い。鎖、鎖の部分が多いI型コラーゲンが主である。
酸可溶性コラーゲン	0.5M 酢酸或いは 0.1-0.3M クエン酸緩衝液 pH3.5-3.7	中性塩可溶性コラーゲンに比べ鎖や、より高分子量の会合体が多い。I型コラーゲンが主である。
酵素可溶性コラーゲン	ペプシン、プロナーゼなどのタンパク質分解酵素 酸性 pH	テロペプチド (非ヘリックス部分) がプロテアーゼにより除去されている。繊維の形成速度が遅く、繊維の安定性も低い。I型以外にII型、III型も可溶化される
不溶性コラーゲン		一般には、中性塩可溶性、酸可溶性コラーゲンを抽出した後の残渣をいう。架橋結合により強固に安定化されていると考えられる。

### II-3.コラーゲンの機能

コラーゲンの機能は従来、生体の形態維持や保護各臓器間の結合など、主に物理的機能を担っていると考えられてきた。しかし最近になり、重要な生物学的役割も果たしていることが明らかになってきた。血小板凝集の誘発、血小板からの顆粒の放出、各種細胞の基質、細胞の分化 (筋原細胞の筋繊維への分化など)、骨や歯の石灰化、創傷の治癒促進、光や物質の透過性を維持するなどがその代表的な例である (これらの機能のうち各種の細胞に対してコラーゲンが基質として細胞の増殖形態や分化機能の維持にどのような役割を担うかについては1-2項で述べた通りである)。したがって、今後コラーゲンを利用する場合これらの点に着目した用途の開発が重要となるのである。

参考までに、コラーゲンの化学的および生化学的特徴をまとめ、その変性物であり、一般的によく知られるゼラチンと比較したのが表6である。

表6 コラーゲンの化学的・生化学的特徴及びゼラチンとの比較

測定法	コラーゲン	ゼラチン
アミノ酸測定法	全体の 1/3 がグリシン。イミノ酸含量高い。トリプトファンがない。疎水性アミノ酸が少ない。ヒドロキシプロリン、ヒドロキシリジンがある	ほとんど同じであるが、アルカリ処理法ゼラチンでは若干差が見られる
等イオン点	9.0 ~ 9.2	4.8 ~ 5.2 (アルカリ処理法ゼラチン) 6.5 ~ 9.0 (酸処理法ゼラチン)
ペプシンなどプロテアーゼによる処理	可溶化されるがコラーゲンヘリックスの部分(I型では 95%)はそのまま残る	分解される
細菌コラゲナーゼによる処理	分解される	同じ
動物コラゲナーゼの特異的分解	3/4 と1/4 断片を生ずる	小さいペプチドに切断されるか、全く切断されない
円二色性スペクトル	220nm 付近に正の吸収を示す	負になる
粘性	高い	著しく低くなる
ゲル化能	ある。中性 pH、適当なイオン強度で温度を上げる(25 ~ 37 ) (繊維形成)	ある。ほとんどの pH 領域。温度を下げる(25 以下) (水素結合による)
塩析 (溶解度)	中性塩に溶けるが濃い NaCl で塩析される	溶けている
分子量	約 30 万	10 万( ), 20 万( ), 30 万( ), また 30 万以上の高分子量成分や、逆に 10 万以下の低分子量成分も存在する
酸性中の溶解度	よく溶けるが NaCl 添加により沈殿	よく溶ける

## II-4. コラーゲンの利用

コラーゲンを利用する場合、原料、コラーゲンのタイプ、可溶化の方法などを考慮して、利用目的にあったコラーゲンを選ぶことが最も重要である。例えば、腱のコラーゲンは皮のコラーゲンに比べ、プロテアーゼの作用を受けにくいし、酸可溶性コラーゲンは酵素可溶性コラーゲンより線維の形成速度が速く、またゲルの強度も高いなどの差がある。

現在の用途及び、今後期待される用途についてまとめてみる。

### II-4-1. 化粧品

コラーゲンの化粧品への利用は世界各国に広がっており、日本においてもコラーゲンを利用した製品が各社から販売されている。化粧品用として利用されるコラーゲンには、酸可溶性あるいは酵素可溶性コラーゲンと、これらを分子量1000～10000程度までのペプチドに加水分解したものの2種類がある。前者は主にスキนครリームや軟膏に用いられており、皮膚の水分を保持し、弾力を与え滑らかにするなどの効果が期待されている。コラーゲンペプチドは、ヘアーシャンプー、リンス、コンディショナーやマニキュア液などに用いられている。その効果として、湿潤性を与える、保護皮膜を形成するなどがうたわれている。

### II-4-2. 医用材料<sup>31,32)</sup>

コラーゲンの医用材料への応用は、最近になり非常に注目されている。使用されるコラーゲンの形状はその用途により様々であるが組織構造を壊さないでそのまま利用する場合と、可溶性コラーゲンを利用する場合とに大別できる。組織構造をそのまま利用する例としては、人工血管としてのウシの頸動脈の利用や火傷の治療用としてのブタ皮がある。可溶性コラーゲンを利用する場合、その多くは用途に適した形に加工される(表7)。

コラーゲンが医用材料に適している理由として次のことが考えられる。

まず、抗原性が他のタンパク質に比べて非常に低いことがあげられる。コラーゲンの抗原決定部位は主にテロペプチド中に存在するが、酵素可溶性コラーゲンではこのテロペプチドが除去されているために、抗原性がほとんど問題にならない。また、酸可溶性コラーゲンでも繊維や膜などの加工時にグルタルアルデヒドや 線 で架橋結合を導入すると、その抗原性が著しく減少することが知られている。

また、コラーゲンは各種細胞の基質の役割を果たしているため、医用材料として生体に応用した際、組織との親和性がよく、細胞の生長の足場となる。したがって、合成高分子に比べて生体とのなじみが非常によい。

さらに、化学修飾することによりコラーゲンの性質が調節できることも利点としてあげられる。例えば、架橋結合の導入により生体内でのコラーゲンの消化分解速度を遅くする。コラーゲンをメチル化し血栓性にする。あるいは、スクシニル化し抗血栓性にするなどである。

表7 コラーゲンの形状とその応用\*

形状	用途
溶液	血漿増補液、コーティング
ゲル	代用硝子体、創傷カバー材
粉末	止血剤、drug delivery
紡糸繊維	縫合糸、人工血管、人工皮膚、人工腱
フィルム	角膜、drug delivery
膜	血液透析膜、人工硬膜、人工鼓膜、癒着防止膜
チューブ	人工血管、人工胆管、チューブ状器官
hollow fiber	血液透析膜、人工肺膜
スポンジ	創傷カバー材、止血剤

\*宮田輝夫、A. L. Rubin, K. H. Stenzel, 人工臓器資料集成 (越川昭三、桜井靖久、中林宣男) p.90, ライフ・サイエンス・センター(1976)より引用

## III.Cellmatrix (組織培養用コラーゲン)について

### III-1.Cellmatrix の特徴と種類

Cellmatrix Type I-A を使用することによりコラーゲンを用いる新しい培養法、例えば浮遊コラーゲン・ゲル培養法、コラーゲン・ゲル包埋培養法を容易に行うことができるようになった。

その結果

- 従来の単層培養法では不可能であった初代培養細胞 (特に上皮細胞) の増殖維持、形態形成の促進などが観察されるようになった。
- 従来の単層培養法では困難であった細胞分化機能を誘導維持できるようになった。

等が多数報告され、コラーゲン・ゲル培養法はますます多くの分野に利用されるようになってきている。また、Cellmatrix を用いて従来のコラーゲン・コート法も行うことができる。



#### Cellmatrix Type I-A


- Cellmatrix Type I-A は濃度 3.0mg/ml, pH3.0 に調製された豚腱由来の酸可溶性 Type I コラーゲン溶液で完全に滅菌されているのでそのまま組織培養に使える。
- Cellmatrix Type I-A はネズミ尾由来のコラーゲン・ゲルより硬くてバラツキのないゲルをより速く再構成する。
- 細胞は Cellmatrix Type I-A のゲル上だけでなく、ゲル内においても成育し、Cellmatrix を用いるというも再現性ある培養結果が得られる。
- Cellmatrix Type I-A のゲルで培養された細胞は in vivo に近い三次元形態で増殖する。



#### Cellmatrix Type I-P

- Cellmatrix Type I-P は濃度 3.0mg/ml, pH3.0 に調製された豚腱由来のペプシン可溶性 Type I コラーゲン溶液で完全に滅菌されているのでそのまま組織培養に使える。
- Cellmatrix Type I-P のゲル強度は Cellmatrix Type I-A のゲル強度より低いのであまりゲル強度を必要としない場合に使える。

- Cellmatrix Type I-P は安価なので、大量培養の際のコストダウンができる。
- Cellmatrix Type I-A または、Type I-P は組織培養皿にコーティングしてコラーゲンフィルム上で細胞培養を行うのに有効である。



### Cellmatrix Type I-C

- Cellmatrix Type I-C は濃度 3.0mg/ml, pH3.0 に調製された豚皮由来のペプシン可溶性 Type I コラーゲン溶液で完全に滅菌されているのでそのまま組織培養に使える。
- Cellmatrix Type I-C は培養皿にコーティングして、コラーゲンフィルム上で細胞培養を行うのに適している。



### Cellmatrix Type III

- 豚皮をペプシン処理し、塩分別沈殿法により分離精製した Type III コラーゲンで、その純度は90%以上 (Type I コラーゲンの混在は 10%以下) である。
- Cellmatrix Type III は濃度 3.0mg/ml, pH3.0 に調製され、完全に滅菌されているのでそのまま組織培養に使える。
- Cellmatrix Type III はゲル化能が弱い。通常コーティング法で用いられるが、Cellmatrix Type I-A と混合してゲルマトリックスとして使用することもできる。




## III-2.Cellmatrix Type I の物理化学的性質

### ・ III-2-1.SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動

Cellmatrix Type I-A, Type I-P, Type I-C を0.2%濃度 SDS を含むリン酸緩衝液と等量混合し、45 で30分加熱変性後アクリルアミド5%濃度のゲルを用い、Waber とObsorn の方法により電気泳動を行った(図2)。Cellmatrix Type I-C はI-A およびI-P に比べ巨大なアグリゲートがほとんど存在しないことがわかる。

図2 Cellmatrix Type IのSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動

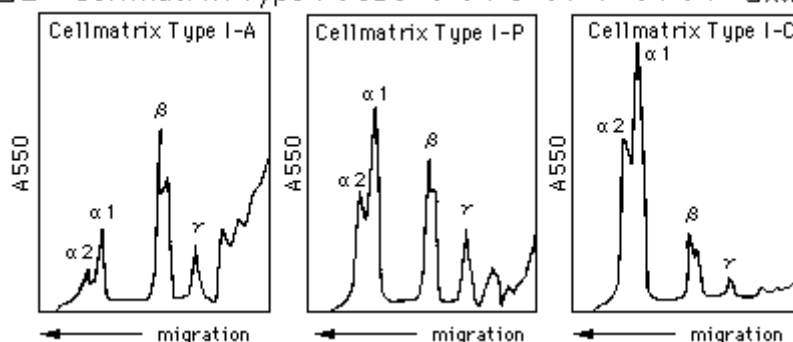


### III-2-2.分子量分布

Cellmatrix Type I-A, Type I-P および Type I-C を45、30分加熱変性後、TOYOPEARL HW-60S を用いてゲル濾過を行い、分子量分布を測定した(図3)。


電気泳動の結果と同様、Cellmatrix Type I-Aは、I-P およびI-C に比べ高分子量部分の比率が高くなっている。

図3 Cellmatrix Type IのTOYOPEARL HW-60Sによるゲル濾過クロマトグラフィー

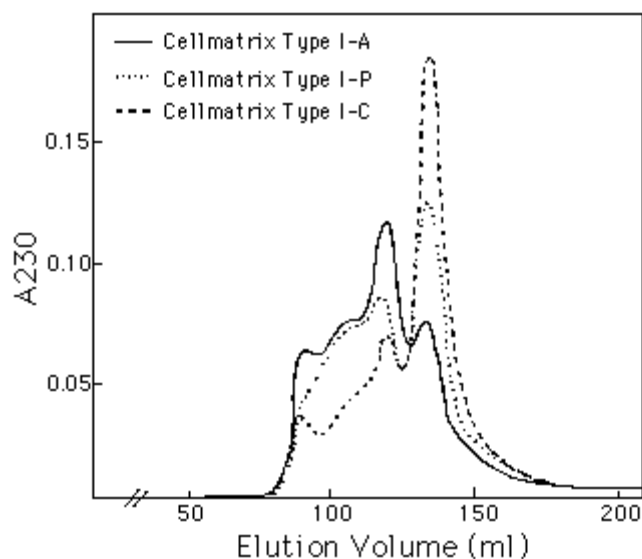

### III-2-3.変性温度

Cellmatrix Type I-A, Type I-P の各温度に対する旋光度変化を測定し、変性温度を調べた (図 4)。Cellmatrix Type I-A の変性温度 39.5 に対し、I-P の変性温度は 39 で I-A の方が変性温度が高いことがわかる。

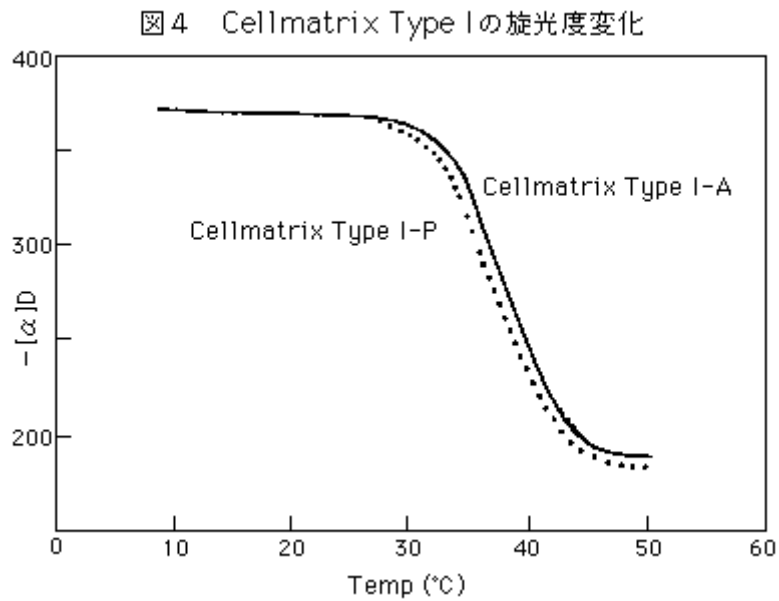

### III-2-4.アミノ酸組成

Cellmatrix Type I-A, I-P および I-C を 6N 塩酸中、真空下で 110 °C、24 時間加水分解しアミノ酸分析を行った (表 8)。Cellmatrix Type I-A に比べ、I-P はチロシンが少なく、さらに I-C は極めてチロシン量が少なく、コラーゲンのテロペプチド部分が消失していることがわかる。

表 8 Cellmatrix Type I のアミノ酸組成 (残基 / 1000 残基)

Cellmatrix	Type I-A	Type I-P	Type I-C
ヒドロキシプロリン	97.0	100.4	99.1
アスパラギン酸	43.5	44.1	44.5
トレオニン	17.2	16.5	16.5
セリン	33.2	31.3	34.5
グルタミン酸	73.0	70.8	71.0
プロリン	117.6	113.5	112.0
グリシン	324.5	329.2	332.4
アラニン	113.8	112.9	111.0

バリン	22.7	24.3	24.0
メチオニン	6.7	5.5	5.0
イソロイシン	12.2	14.6	14.5
ロイシン	30.2	30.8	30.1
チロシン	5.0	2.5	1.2
フェニルアラニン	12.5	13.5	14.0
ヒドロキシリジン	9.2	9.0	8.0
リジン	23.1	22.6	22.7
ヒスチジン	5.2	4.9	4.8
アルギニン	53.8	53.8	53.1


### III-2-5.ゲル化速度

Cellmatrix Type I は生理的条件下で線維を形成しゲル化する。

Cellmatrix 8 部と10 倍濃度リン酸緩衝食塩水1 部とNaOH1 部を4 で混ぜ、pH7.4 に調製し、25 と37 に加温し400nm における吸光度の変化を測定した (図 5)。

Cellmatrix Type I-A のゲル化速度が非常に速いことがわかる。

また、Type I-A は I-P に比べゲル化速度に対する温度の影響が少ない。

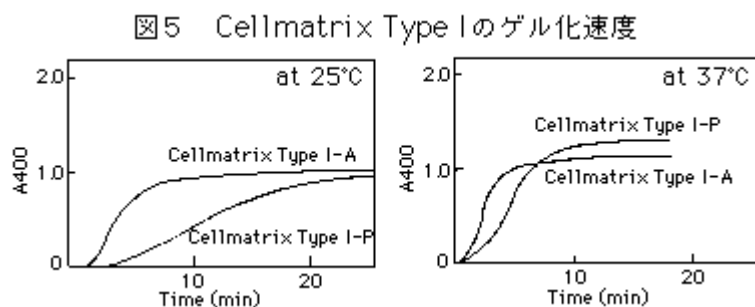


### III-2-6.ゲル強度

#### 【ゲル強度に対する濃度の影響】

種々の濃度の Cellmatrix Type I-A, Type I-P を用いてゲル化速度と同様に調製し、37 で1時間放置後、レオメーターでゲルの強度を測定した (図 6)。

Cellmatrix Type I-A は I-P に比べ非常に高いゲル強度を示す。また、濃度依存性も高い。

図6 Cellmatrix Type Iのゲル強度に対する濃度の影響

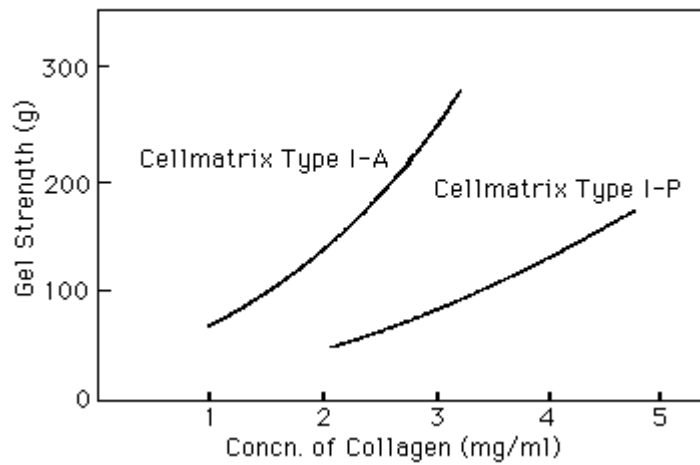


**【ゲル強度に対する pH の影響】**

Cellmatrix Type I にリン酸緩衝食塩水を加え、NaOH で pH を 6 ~ 10 に調製し、37 で 1時間放置後ゲル強度を測定し、pH の影響を調べた (図 7)。

Cellmatrix Type I-A は I-P に比べ、ゲル強度の pH 依存性が高く、またゲル強度の値も非常に高い。

図7 Cellmatrix Type Iのゲル強度に対する pH の影響

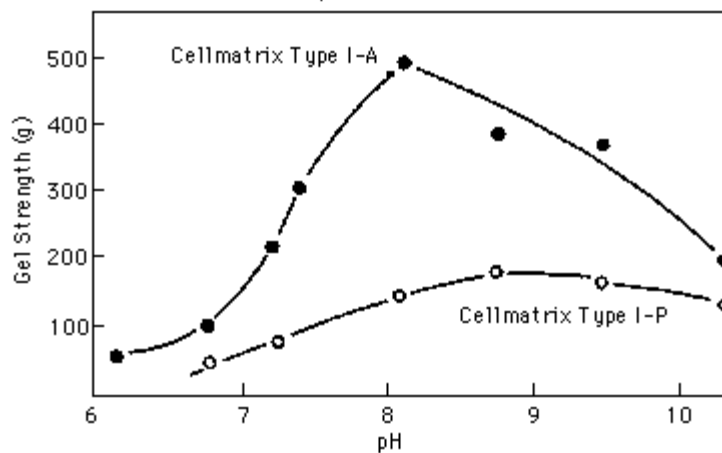


**【ゲル強度に対するイオン強度の影響】**

Cellmatrix Type I に食塩濃度の異なるリン酸緩衝液を加え NaOH で pH を 7.4 に調製し、37 で 1時間放置後ゲル強度を測定し、イオン強度の影響を調べた (図 8)。

Cellmatrix Type I-A は I-P に比べゲル強度のイオン強度依存性が高く、またゲル強度の値も非常に高い。

図8 Cellmatrix Type Iのゲル強度に対するイオン強度の影響

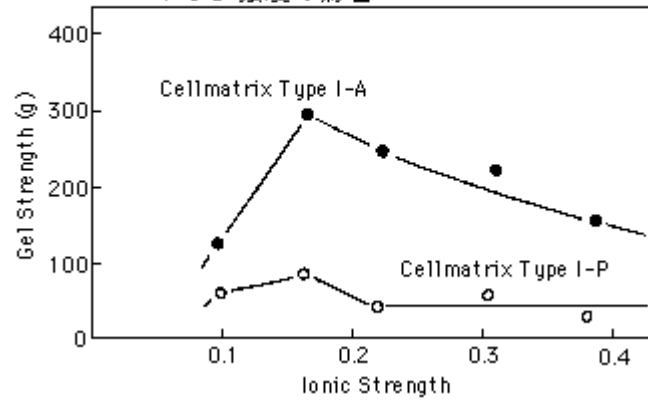

# IV. コラーゲン・ゲル培養法

## IV-1. コラーゲン・ゲル・マトリックスの調整法

### IV-1-1. 準備

以下の A, B, C の溶液を用意し氷中に冷却しておく

**A :** 0.3% Cellmatrix Type I-A または Type I-P

**B :** 10 倍濃度もしくは 5 倍濃度の濃縮培地

ご自身で調整することもできます。以下を参照してください。  
濃縮培地市販粉末培地に重炭酸ナトリウムを加えないで、通常用いる際の 10 倍濃度の液を作り濾過滅菌する。また、10 倍濃度の培地の中には抗生物質も通常使用する量の 10 倍量を加える。  
ただし、DME のように 10 倍濃度の液が難溶性の場合は 5 倍濃度の液を作る。

**C :** 再構成用緩衝液


(0.05N 水酸化ナトリウム溶液 100ml に対し、重炭酸ナトリウム 2.2g, HEPES 4.77g を溶かし、濾過滅菌したもの。再構成後の HEPES の濃度は 20mM となる。)

#### 【注意 1】


再構成用緩衝液は大量に貯蔵しておく。重炭酸ナトリウムから  $\text{CO}_2$  が抜けてくるので 10ml ずつ試験管に分注し密栓しておく。または、重炭酸ナトリウムを入れない次のような再構成用緩衝液を作る。(0.08N 水酸化ナトリウム溶液 100ml に対し、HEPES 4.77g を溶かし濾過滅菌したもの)

### IV-1-2. コラーゲン混合溶液の調製

冷却しながら A, B, C 液を 8:1:1 の割合で混合する (氷中においた場合、コラーゲンはゲル化しない)  
まず、A と B をよく混合する。

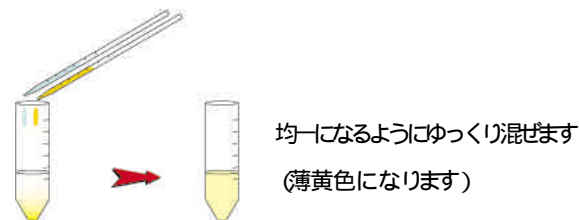

その後に C を加え、よく混ぜる。

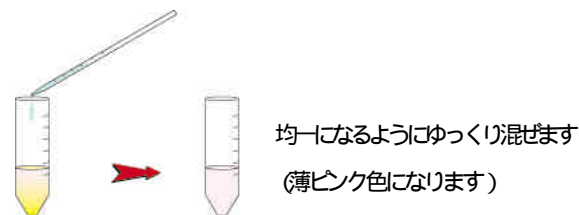

この順番が大切である (B 液が 5 倍濃度の培地である場合は 7:2:1 の割合で混合する)。

以下、この A, B, C 混合溶液をコラーゲン混合溶液と称する。

血清、血清アルブミン、成長因子、または細胞 (コラーゲン・ゲル内培養の項を参照)などを、コラーゲン・ゲルの中に入れてたい場合は、低温で A, B, C の混合液を作成後に加える。

**【注意 2】**

A, B, C 液を混合したとき、冷却の仕方が悪いとゲル化する事があるので十分に冷却しなければならぬ (4 位が適温)。

**【注意 3】**

コラーゲルに使用するピペットはコラーゲンの粘度が高いため通常のピペットは使用しにくい。市販の使い捨てプラスチックピペット (例えば、Falcon, Corning の培養用 5ml, 10ml ピペット) は先端が太く便利である。

**【注意 4】**

A, B, C 液を混合する容器は、試験管のような細い容器ではコラーゲンの高粘性のため混合しにくい。そこで、遠心管 (例えば 50ml 培養用プラスチック製遠心管など) や三角フラスコのような太い容器を用いると便利である。

**【コラーゲン混合溶液の pH, イオン強度】**

A, B, C 液を 8:1:1 の割合で加えると pH7.4, イオン強度は NaCl で 0.14M になる。混合液の pH は、フェノールレッドの色で確認する。もし、pH が 7.4 にならない場合は、1N-HCl または 1N-NaOH を加えてみる。または C 液の量を加減して、作りなおす。コラーゲン・ゲルの pH は CO<sub>2</sub> インキュベーターに入れてもすぐには調節されにくいので、コラーゲン・ゲルを作る際に充分注意する。

### IV-1-3. コラーゲン・ゲルの調製

冷却したコラーゲン混合溶液を培養皿に分注する。このときピペットの先で 2、3 回培養皿をかき混ぜ均一な厚さのコラーゲン層を作る (コラーゲンを多量に用いて厚い層を作る際には、この操作は不要) コラーゲン混合溶液は、加温と共にゲル化しはじめ、0.3% の Cellmatrix Type I-A を用いた場合には 25 °C では 10 ~ 20 分、37 °C のインキュベーター中では 5 ~ 10 分で最終的にゲル化が完了する (III-2. 物理化学的性質の項参照)。

**【注意 5】**

コラーゲン混合溶液を培養皿に移し、ゲル化させている途中で振動を与えないこと、例えば CO<sub>2</sub> インキュベーターなどに運ぶ時も充分に注意し、できるだけ揺らさないようにする。コラーゲン混合溶液は、ゲル化する途中で振動を与られるとゲル化しないことがある。

**【注意 6】**

用いるピペットは使い捨てのプラスチック製のもの (例えば、1ml 以下の場合には CLAY ADAMS のセレクトアベット等) を用いれば、洗浄の必要がないので便利である。

**【ガラス器具洗浄法】**

フラスコなどコラーゲンの付着した器具は、50 ~ 60 °C の湯に 30 分位つけて、コラーゲンを変性させた後洗剤で洗う。ピペットの場合はオートクレーブ (120 °C, 15 分) するか、または沸湯浴につけてコラーゲンを溶かす。強酸 (2N 以上の HCl) に数日漬けておいてもよい。

## IV-2.コラーゲン・ゲル上培養法


### IV-2-1.付着コラーゲン・ゲル培養法 (Attached Collagen Gel Culture Method)

これは、コラーゲン・ゲル・マトリックス上に単層に細胞を培養する方法である。

#### 【操作手順】

1. IV-1.の方法に基づいて、コラーゲン・ゲルを培養皿に作成する。
2. Cell Suspension をゲル上に播き細胞がゲルに接着した後、通常の単層培養法と同様に培養を行う。
3. ゲル内に、血清、その他の生理活性物質を入れる場合には、混合液を作った際に混ぜておく。(培養液は急速にコラーゲン・ゲル中に浸入していくので、ゲル中に血清などを入れることは必ずしも必要ではない。) (図 10)

図10

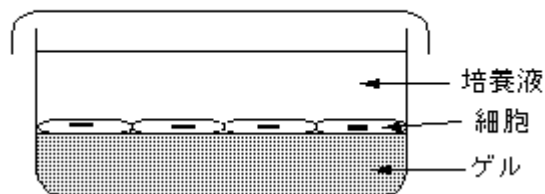




## Ⅳ-2-2.浮遊コラーゲン・ゲル培養法 (Floating Collagen Gel Culture Method)

上記コラーゲン・ゲル上培養法(Ⅳ-2-1)で培養して、細胞がコラーゲン・ゲルに接着し単層を形成した後に、ゲルを培養皿よりはがし、培養液中に細胞の接着したまま浮遊させる方法である。こうすることにより細胞は長期にわたって分化機能を維持し続けることができる(図11参照)。

ゲルをはがす際には、注射針またはピンセットを用いて培養皿にそって一周回した後に、周辺から中央に向かって針を押しすようにすればゲルは培養液中に浮遊する。

培養液の交換の際には、ゲルがピペット内に吸い込まれやすいので、充分注意しながら行う。

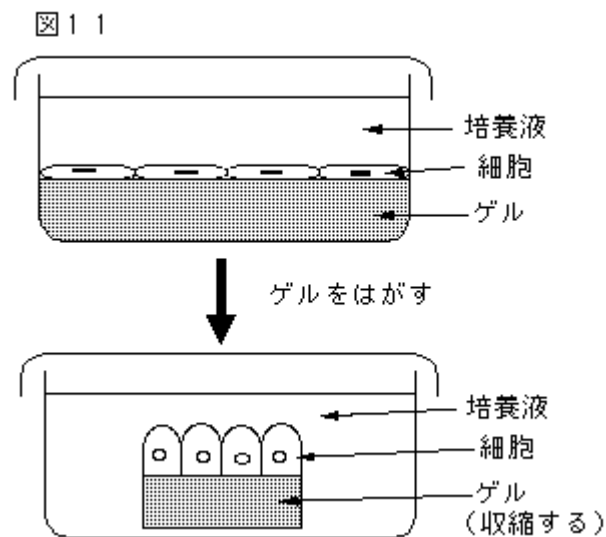


### IV-3. コラーゲン・ゲル包埋培養法 (Collagen Gel Embedded Culture Method)

これは、コラーゲン・ゲル・マトリックス内に細胞を埋めて、三次元的に細胞を培養する方法である。

#### 【操作手順】

1. まず、培養皿にコラーゲン・ゲルの層を作り、これをBase Layer とする。
2. 次に細胞を少量の血清、培養液などに分散させたものをコラーゲン混合溶液中にいれよく振り混ぜる。このとき、ピペティングにより混ぜるとコラーゲンが泡立つので、できるだけ容器を振とうすることにより攪拌を行う。
3. 上記の細胞とコラーゲン混合溶液をBase Layer 上に分注し、直ちに 37℃ でゲル化させ、Top Layer (または Cell Layer) とする。
4. Top Layer の硬化した後に、培養液を重層する(Overlay Medium)。 (図 12)

図 12

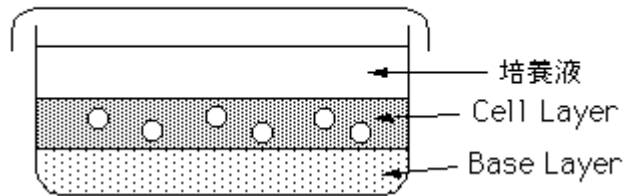

#### 【注意 7】

Base Layer を作るの、細胞の入った Cell Layer を作る際に一部の細胞はゲル化以前に培養皿面に接着し、単層を形成することがあるためこれを防ぐ目的で行っている。

#### 【各種培養皿に対するコラーゲンと培養液の使用量】

各種培養皿を用いたときのコラーゲン・ゲルおよび培養液の望ましい使用量を表9にあげる。

表 9】

培養皿の種類	Base Layer	Top Layer	Overlay Medium
16 mm (マルチウェル)	0.5 ml	0.5 ml	1 ml
35 mm	1 ml	2 ml	2 ml
60 mm	2 ml	5 ml	5 ml
100 mm	5 ml	10 ml	12 ~ 15 ml

#### 【注意 8】

Cell Layer の重層後は直ちに 37℃ のインキュベーターに入れてゲル化させる。  
(細胞塊などは重いので沈んでしまい均一な分布とならないことがあるため)

#### 【培養液の交換】

コラーゲン中の細胞数に応じて培養液の交換の頻度を決定する。コラーゲン・ゲル内において細胞は三次元的に増殖するために、単層培養に比べて非常に細胞数が多くなるので、細胞数が増加してきたら頻りに培養液を交換しなければならない。あまり、細胞が増えすぎて栄養欠乏のため壊れていくようなものができたら、後述するような方法で直ちに継代しなければならない。

#### 【コラーゲン溶液の種類・濃度の培養細胞に及ぼす影響】

使用する細胞の種類(特に上皮細胞)によっては、コラーゲンの濃度、すなわちコラーゲンのゲル強度が細胞の形態、機能、増殖に影響することが我々の実験によって確かめられた。そこで、コラーゲンの使用に当たっては細胞種による最適のコラーゲンの濃度を確かめられるべきである。初めての細胞をコラーゲンをを用いて培養する場合、0.3%コラーゲン溶液を滅菌した希塩酸(pH3.0)で0.2%、0.1%、0.05%に薄めて使用し、その結果を見て、その細胞に最適のコラーゲンの濃度で培養を行う。例えば、我々は細胞の形態、機能を調べるときは、0.3%コラーゲン溶液を使用し、細胞の増殖を早め、細胞を大量に得たい時には0.15%コラーゲンをを用いる。

#### 【注意 9】

0.3%コラーゲン溶液を、希塩酸(pH3.0)で薄める方法 0.3%コラーゲン溶液は高粘度のために希塩酸を加えても均一な溶液になりにくいので希塩酸を加えた後充分に容器を振とうすることによって攪拌を行うか、マグネチックスターラーを用いて充分に攪拌する。マグネチックスターラーを用いて4 で4~8時間攪拌するのが望ましい。その時、あまり攪拌スピードが速いと泡立つので注意を要する。

#### 【Cellmatrix Type I-A とType I-P の差異】

Cellmatrix Type I-A はネイティブな酸可溶性コラーゲンであり、Type I-P はペプシンで可溶化した酸可溶性コラーゲンで、二種類のコラーゲンを線維化(ゲル化)させたとき、再構成される線維は異なるといわれている。また、これらは同じ濃度でもゲル強度が異なるという物理化学的な差がある。そのために、細胞の種類によっては、Cellmatrix Type I-A とType I-P では細胞の増殖と形態が異なることがある。我々の使用している細胞の場合(上皮細胞、上皮性の癌細胞)は、Cellmatrix Type I-P の方が増殖が早く Type I-A の方が、生体内での形態に近い三次元構造をとる。また、Type I-A の方がコラーゲン・ゲルの透明度がよいので、顕微鏡観察が容易である。

## IV-4.コラーゲン・ゲル内で増殖した細胞の採取法、継代法およびコロニーの選択法

### IV-4-1.細胞の採取法

細胞を生きたまま採取するためには、コラゲナーゼを用いてゲルを溶解させなければならない。そのためには、次の操作手順で行う。

#### 【操作手順】

1. 重層してある培養液を除いた後、培養皿の中のコラーゲン・ゲルをハサミで3mm角くらいに切り、コラゲナーゼ(Type S-1等)の濃度が、最終濃度0.02%になるように加え、振とう機(例えば、rotary shakerで100rpm)で、振とうして溶解させる。(例えば、1mlのゲルに20 $\mu$ lの1%コラゲナーゼを加える)その時の温度は37 とする。1mlのゲルの場合、通常30分から1時間でゲルの溶解は完了する。ただし、コラーゲン・ゲル内の細胞種によってはゲルに影響を及ぼし、溶解性が悪くなることもある。
2. 培養皿の細胞を遠心管に移し、低速の遠心分離器で細胞を集める。
3. 細胞をハンクス液、その他に分散させ、洗浄し再び低速遠心する。
4. この後、DNA測定、継代等に用いる。

## IV-4-2. 継代法

### 【操作手順】

1. 上述のごとく、コラゲナーゼでゲルを溶解し、細胞を採取する。  
(以下、全ての段階を無菌的に行う必要がある)
2. 細胞を2～3回洗浄し、コラゲナーゼを完全に除く。
3. 細胞を少量の培養液に分散させ、冷却したコラーゲン混合溶液に混ぜ、常法に従って培養皿に移し、ゲル化させる。
4. コラゲナーゼ処理のみでは、細胞の塊として培養されるので、単一細胞の培養を行いたい場合にはコラゲナーゼ処理の後、さらにプロナーゼあるいはトリプシン、トリプシン+EDTA 等で細胞塊を分散させる。
5. 細胞を十分に洗浄した後、上記のようにコラーゲン混合溶液に混ぜゲル内で培養する。
6. 簡単な継代法としては、細胞の入ったコラーゲン・ゲルをハサミで細かく切り、その一部を冷却したコラーゲン混合溶液に分散させ、新しい培養皿に移してゲル化させてもよい。

## ・ IV-4-3. コロニーの選択法

コラーゲン・ゲル内で培養することにより、軟寒天培養の場合と同様に三次元的に増殖したコロニーを取り出すことができる。

### 【操作手順】

1. 少数の細胞( $10^2 \sim 10^4$  cells / 60mm dish)をコラーゲン・ゲル内において培養し、コロニーが適当な大きさになるまで待つ(直径 0.5 ~ 1mm)。
2. 解剖顕微鏡のもとで、眼科用のハサミを用いてコロニーを切り取る。  
(コロニーの回りには、コラーゲン・ゲルが付着したままでよい)
3. コラーゲン・ゲルの付着したコロニーをコラーゲン混合溶液に混ぜ、そのまま新しい培養皿に分注し、ゲル化させ培養を行う。
4. コロニーをさらに小さくするためには
  - a. ハサミでコロニーを細かく切る。
  - b. コラゲナーゼで処理する。
  - c. コラゲナーゼの後、プロナーゼまたはトリプシン、トリプシン+EDTA等を用いてコロニーを細かくするなどの方法を用いることができる。
5. 酵素を用いて単離された細胞は、十分に洗浄した後、コラーゲン混合溶液に分散させコラーゲン・ゲル内にて培養を続ける。

## IV-5.細胞増殖度の測定法

コラーゲン・ゲル内で増殖した細胞の数を決定するには、DNA 量を測定するか、または核数を数えて細胞数の推定を行う。

### IV-5-1.DNA 量の測定 (Hinegardner の方法)<sup>34)</sup>

蛍光法を用いることにより、0.1  $\mu$ g の DNA ( $\sim 1.7 \times 10^4$  cells に相当)でも測定が可能である。

#### 【操作手順】

1. コラーゲン・ゲルをハサミで細断した後、コラゲナーゼで溶解し、遠心 (Microcentrifuge, 回転数が 8000rpm に達した後、直ちに OFF にする)で細胞を集める。
2. 細胞を PBS (Phosphate-Buffered Saline)で洗浄し、再び遠心する。
3. エタノールで細胞を固定する。
4. 5 ~ 10 分後に遠心し、エタノールを吸引除去後、乾燥させる。
5. 塩酸ジアミノ安息香酸溶液 (Diaminobenzoin Acid 0.4g を 1ml の蒸留水に溶かす)を入れ (1.5ml の遠心管を用いた場合には 0.2ml の安息香酸を用いる)60 で 45 分加温する。
6. 反応終了後、1N-HCl を 1.5ml 加え、蛍光強度 (Ex 415nm, Em 505nm)を測定する。

### IV-5-2.核数の測定法 (Sanfordet al の方法)<sup>35)</sup>

#### 【操作手順】

1. コラーゲン・ゲルをハサミで細断した後、コラゲナーゼを用いてゲルを溶解する。
2. 遠心により細胞を集める。
3. 細胞を 0.1M クエン酸 / 0.1%クリスタルバイオレット溶液中に分散させ、ミキサーを用いて激しく攪拌し、細胞を破壊する。
4. 染色された核を血球計算板で数える。

## IV-6.培養細胞サンプルの保存法

### V-4-2.継代法

#### 【操作手順】

1. 細胞を保存するためには、まず固定しなければならない。固定にはコラーゲン・ゲルを PBS で洗浄した後、10%ホルマリン (ハンクス液) 中に一晩漬け、ゲルおよび細胞を固定する。固定後に流水中でホルマリンをよく洗い流す。
2. 固定後、0.02%の  $\text{NaN}_3$  (アザイド) の入った蒸留水中に浸しておけば、Wet Sample としても保存できる。このとき、培養皿の中へこの液を入れてもよいし、ゲルを培養皿より取り出して別の容器に入れて保存してもよい。

培養皿で保存する際には、周りにビニールテープを貼るなどして蒸発を防ぐようにしなければならない。また、組織標本の作成法に従って、70%アルコール、100%アルコール、キシレンの順に各々数時間浸し、キシレン中に保存することもできる。顕微鏡切片にするには、この後、パラフィン包埋すればよい。

3. 固定後、自然乾燥するか、50 以下の乾燥機の中で乾燥すれば Dry Sample を作成することができる。
4. 染色には、固定後、ギムザ液 (メルク社など) を加え、数時間放置した後、流水中で洗浄し余分な色素を除く。
5. この後、上述のように、Wet Sample または Dry Sample として保存することができる。

## V. コラーゲン・フィルム上培養法

### (コラーゲンコート培養法)

#### V-1. フィルム作成後、中和する方法

##### 【操作手順】

1. 少量のコラーゲン溶液 (希塩酸溶液 pH3.0) を10 倍以上に適当に希釈して培養皿に注ぎ、薄く引き伸ばす。この時、早く乾燥させたいときは、余分なコラーゲン溶液を吸い取る。
2. コラーゲンの変性を防ぐため、25 以下の温度で乾燥させる。  
(無菌の空気を培養皿に流して乾燥させるか、またはクリーンベンチの中で培養皿のふたを開けて放置しておくとうい)
3. コラーゲン溶液が乾燥したら、UV で滅菌する。  
(ただし、コラーゲン溶液を乾燥するとき、無菌的に行ったならば滅菌する必要はない) 滅菌条件は、UV ランプ15W でランプと培養皿の距離が 20cm の場合は 20 分位行うとうい。
4. 滅菌後、コラーゲン・フィルムの酸を除くため、ハンクス液または培養液で十分に洗浄する。
5. Cell Suspension をコラーゲン・フィルム上に播き、細胞がコラーゲン・フィルムに接着した後、通常の単層培養法と同様に培養を行う。

#### V-2. 中和後、フィルム作成する方法

この方法は、生理的条件 (pH7.4, イオン強度 NaCl で 0.14M) で線維形成させるので、生体内に近い Collagen Fibril を持ったフィルムを作成するのに適している。

##### 【操作手順】

1. IV-1-2 の方法に従って、冷却しながら (4 が適温) コラーゲン混合溶液を作成する。
2. 少量のコラーゲン混合溶液を培養皿に注ぎ、薄く引き伸ばす。  
(この操作は冷却しながら、敏速に行わないとコラーゲン混合溶液がゲル化する恐れがある)
3. 以下の操作は V-1 の操作手順 2~5 に従う。ただし、4 の操作はコラーゲン・フィルムの塩を除くために同じ操作を行う。

## VI.まとめ・文献

以上述べたコラーゲン・ゲル培養法について、最近日本国内でも数多くの研究発表が行われており、昭和60年3月のコラーゲン研究会ではこのテーマでシンポジウムが開催され<sup>36)</sup>、同年5月の日本組織培養学会においてはワークショップが持たれる<sup>37)</sup>などコラーゲン・ゲル培養法はますます多くの分野で利用されるようになってきている。

以下に、引用文献および参考文献を掲げたが、これら以外にもCellmatrix を使用された文献が多数発表されています。

### 文献

1. 永井裕、藤本大三郎編、コラーゲン代謝と疾患。講談社(1982)
2. J. Yang & S. Nandi, *Int. Rev. Cytol.*, 81, 249-286 (1983)
3. H. K. Kleinman, R. J. Klebe & G. R. Martin, *J. Cell. Biol.*, 88, 473 (1981)
4. R. L. Ehrmann & G. O. Gey, *Natl. Cancer Inst.*, 16 (6), 1375-1400 (1956)
5. C. Grobstein, *Exp. Zool.*, 124, 383-388 (1953)
6. D. Gospodarowicz, G. Greenberg & C. R. Birdwell, *Cancer Res.*, 38, 4155 (1978)
7. M. Wicha, L. A. Liotta, S. Garbisa & W. R. Kidwell, *Exp. Cell Res.*, 124, 181 (1979)
8. J. C. Murray, G. Stingle, H. K. Kleinman, G. R. Martin & S. I. Katz, *J. Cell Biol.*, 80, 197 (1978)
9. C. A. Sottler, & G. Michalopoulos, *Cancer Res.*, 38, 1539 (1978)
10. G. O. Gey, M. Suotelis, M. Foard & F. B. Bang, *Exp. Cell Res.*, 84, 63 (1974)
11. J. T. Emerman & D. R. Pitelka, *In Vitro.*, 13, 316-328 (1977)
12. J. Yang, J. Richards, P. Bowman, R. Guzman, J. Enami, K. McCormick, S. Hamamoto, D. R. Pitelka & S. Nandi, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 76, 3401-3405 (1979)
13. J. Yang, R. Guzman, J. Richards & S. Nandi, *In Vitro.*, 16, 502-506 (1980)
14. J. Yang, J. Richards, R. Guzman, W. Imagawa & S. Nandi, *Pro. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 77, 2088-2092 (1980)
15. J. T. Emerman, J. Enami, D. R. Pitelka & S. Nandi, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 74 (10), 4460-4470 (1977)
16. J. Enami & S. Nandi, *J. Dairy Sci.*, 61 (6), 729-732 (1978)
17. 榎並淳平ほか、組織培養、9 (10), 397-400 (1983)
18. 榎並淳平ほか、日本組織培養学会第56回研究会発表、組織培養研究、2 (2), 48-49 (1983)
19. G. Michalopoulos & H. E. Pitot, *Exp. Cell Res.*, 94, 70 (1975)
20. S. D. Hauschka & I. R. Konigsberg, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 55, 119 (1966)
21. J. W. Dodson & E. D. Hay, *J. Exp. Zool.*, 189, 51 (1974)
22. J. C. Murray, G. Stingle, H. K. Kleinman, G. B. Martin & S. I. Katz, *J. Cell Biol.*, 80, 197 (1978)
23. P. Bornstein and W. Traub, in *The Proteins* (Neurath, H. and Hill, R., eds), Vol. IV 411-632, Academic Press (1979)
24. D. J. S. Hulmes, A. Miller, D. A. D. Rarry, K. A. Piez, and J. Woodhead-Galloway, *J. Mol. Biol.*, 79, 137-148 (1973)
25. G. N. Ramachandran, in *Treatise on Collagen* (Ramachandran, G. N. ed.), Vol. 1 pp,103-184, Academic Press (1967)
26. 林利彦、現代科学、3月号、26-34 (1981)
27. L. Peltonen, A. Palotie, T. Hayashi, and D. J. Prockop, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 77, 162-166 (1980)
28. 林利彦、コラーゲン代謝と疾患 (永井裕、藤本大三郎編) 13-49, 講談社 (1982)
29. コラーゲンの架橋の構造と機能に関する討論会、東京 (1981)
30. 藤原作平、コラーゲン代謝と疾患 (永井裕、藤本大三郎編) 110-133, 講談社 (1982)
31. M. Chvapil, in *Fibrous Proteins: Scientific, Industrial and Medical Aspects Vol.1* (Parry, D. A. D. and Creamer, L. K., eds.), 247-269, Academic Press (1979)
32. 宮田暉男、西沢優、コラーゲン - 化学・生物学・医学 (野田晴彦、永井裕、藤本大三郎編), 251-282, 南江堂 (1975)
33. J. Yang, J. Richards, R. Guzman, W. Imagawa & S. Nandi, *Pro. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 77, 2088-2092 (1980)
34. R. T. Hinegardner, *Anal. Biochem.*, 39, 197-201 (1971)
35. K. K. Sanford, W. R. Earle, V. J. Evans. et al., *J. Nat. Cancer Inst.*, 11, 773-795 (1951)
36. 第32回コラーゲン研究会抄録、5~38 (1985)
37. 組織培養研究、4 (2), 146-179 (1985)



## ■ 新田ゼラチン培養用試薬・価格表 ■

2010年6月 現在

### 組織培養用コラーゲン Cellmatrix® セルマトリックス

セルマトリックス タイプ	由来及びコラーゲン タイプ	特徴	価格(円)		
			5ml	20ml	100ml
I-A	ブタ腱由来酸可溶性 タイプ I 型コラーゲン	ゲル強度大 コラーゲンゲル培養用		10,000	30,000
I-P	ブタ腱由来ペプシン可溶性 タイプ I 型コラーゲン	エコミーな コラーゲンゲル培養用		7,000	20,000
I-C	ブタ皮由来 タイプ I 型コラーゲン	低粘度 コーティング用		7,000	20,000
III	ブタ皮由来 タイプ III 型コラーゲン	各種細胞の培養用 コーティング用	10,000	30,000	100,000
IV	ウシ水晶体前包由来 タイプ IV 型コラーゲン	各種細胞の培養用、 コーティング用	17,000	51,000	170,000

### コラーゲンゲル培養キット / 濃縮培養液 / 再構成用緩衝液

品名		容量	価格(円)
コラーゲンゲル培養キット			16,000
再構成用緩衝液		4ml × 15 本	6,000
濃縮 培養 液	DME 培養液 (5×)	100ml	6,000
	RPMI-1640 培養液 (5×)	100ml	5,000
	ハム F-12 培養液 (10×)	100ml	5,000
	MEM ハンクス培養液 (10×)	100ml	5,000
	DF 培養液 (10×)	100ml	5,000
	199 培養液 (10×)	100ml	5,000

### コラゲナーゼ L

品名	100mg	1g
コラゲナーゼ L	5,200 円	34,500 円

## 資料に関するお願い

『コラーゲンを用いる培養法』は、下記の論文の内容と一部重複しております。

従いまして、ここで述べた方法でコラーゲン培養を行い、その結果を発表される場合は、下記の論文を引用していただきますようお願いいたします。

### 記

#### (和文)

- 榎並 淳平、肥塚 正博、羽多 正隆、川村 和男、橘 陽一、草間 良恵、古閑 睦好
- \*1) 「コラーゲン・ゲル培養法(I)」組織培養 13(1), 26-30, 1987
  - \*2) 「コラーゲン・ゲル培養法(II)」組織培養 13(2), 64-68, 1987

#### (英文)

- \*3) Enami, J., Koezuka, M., Hata, M., Enami, S. and Koga, M.  
“ Gel Strength-Dependent Branching Morphogenesis of Mouse Mammary Tumor Cells in Collagen Gel Matrix Culture “  
Dokkyo J. Med. Sci. 12, 25-30, 1985
- \*4) Enami, J., Enami, S., Kawamura, K., Kohmoto, K., Hata, M., Koezuka, M. and Koga, M.  
Growth of Normal and Neoplastic Mammary Epithelial Cells of the Mouse by Mammary Fibroblast-Conditioned Medium Factor  
*In* “ Growth and Differentiation of Mammary Epithelial Cells in Culture ”  
ed. J. Enami and R.G Ham, pp. 125-153 (1987). Japan Scientific Societies Press (学会出版センター), Tokyo, Japan
- \*5) Enami, J. and Tsukada, Y.  
Use of Collagen Gel as Three-Dimensional Matrix for Explant Culture  
*In* “ Cell & Tissue Culture: Laboratory Procedures”  
ed. J.B. Griffiths, A. Doyle and D.G. Newell, 3A, pp. 5.1-5.8 (1994). John Wiley & Sons, Chichester, UK.

以上





本社工場：〒581-0024 大阪府八尾市二俣 2-22

TEL 0729-49-8702 FAX 0729-49-2677

Home page <http://www.nitta-gelatin.co.jp>